

Guide d'application



....En Périgord.

le chanvre & les chaux naturelles de Saint-Astier



Construisons ensemble un avenir durable

Date d'édition : Septembre 2015
Annule et remplace
les éditions précédentes.
(voir page 15)



Des ressources naturelles au service de nos clients

La Culture d'Entreprise, les nouvelles exigences réglementaires et la Passion qui nous animent en permanence à Saint-Astier pour trouver des produits respectueux de l'Environnement, nous ont conduit à associer à nos Chaux un végétal extraordinaire : **LE CHANVRE**.



Des atouts remarquables

- Des bétons légers et isolants
- Elasticité
- Porosité, perméabilité à la vapeur d'eau
- Absorption acoustique
- Confort intérieur des habitations : absence de COV
- Isolation thermique et phonique
- Transferts hygrothermiques
- Absorption du CO_2 : lors de la croissance de la plante et lorsque nos chaux réalisent leur durcissement. Contribution à l'absorption du CO_2 présent dans l'air
- Solution d'amélioration thermique du bâti ancien ou du bâti neuf
- Faible bilan énergétique global de l'ouvrage

Depuis de nombreuses années, notre concept a été mis en œuvre sur de nombreux chantiers et suivi par des professionnels du Bâtiment et de l'Eco-construction. Ce savoir-faire et cette expérience acquise au fil du temps, nous ont permis d'optimiser et de valider nos travaux. De plus, avec notre structure Recherche et Développement, nous participons activement aux études qui sont aujourd'hui menées dans la valorisation des éco-matériaux.

Un concept innovant, des constructions zéro carbone

SOMMAIRE

Les Produits :	Page 3
Réalisation des Chapes d'Isolation en chaux et chanvre :	Pages 4 et 5
Réalisation de Colombages et de Murs Banchés en chaux et chanvre. (Finitions possibles) :	Pages 6 et 7
Réalisation d'Isolation de Toiture en mortier léger chaux/chanvre :	Pages 8 et 9
Réalisation d'Enduits Intérieurs Isolants :	Pages 10 et 11
BATICHANVRE® :	Page 12
TRADÉCO® :	Page 13
Réalisations d'Enduits Extérieurs :	Page 14
Informations complémentaires :	Page 15

• NOS PRODUITS POUR LES CHAPES, LES BANCHES, LES COLOMBAGES, LES SOUS-ENDUITS



LE BATICHANVRE® :
Liant à la Chaux Naturelle,
spécialement formulé pour
les mélanges Chaux/Chanvre

Produit utilisable pour les bétons de sols, les bétons banchés, les remplissages entre colombages, et les mortiers de sous enduits.

Conforme aux exigences de "Construire en Chanvre"
Avis favorable du LMDC N° ET/09.172 e



LE TRADECO® :
HL 3,5
NF EN 459-1

Produit utilisable pour les bétons banchés et les remplissages entre colombages (couleur finie "Naturelle").

Conforme aux exigences de "Construire en Chanvre"
Avis favorable du LMDC N° ET/10.157 b

• NOS PRODUITS POUR LES ENDUITS INTÉRIEURS ET L'ISOLATION EN SOUS-TOITURE



LE TÉRÉCHAUX® :
Chaux Hydraulique Naturelle
NHL 2
NF EN 459-1

Produit réservé aux enduits Chaux/Chanvre en finition brute ou badigeonnée, et l'isolation en sous-toiture.



LA CHAUX COLORÉE® :
HL 2
NF EN 459-1

Produit réservé aux enduits Chaux/Chanvre pour une finition colorée dans la masse.



LE TRADECO® :
HL 3,5
NF EN 459-1

Produit utilisable pour les enduits Chaux/Chanvre, finition naturelle.

Conforme aux exigences de "Construire en Chanvre"
Avis favorable du LMDC N° ET/10.157 b

• LE CHANVRE



ISOCANNA® NORMAL
pour Bétons, Mortiers et Enduits
- Sac de 20 kg ou 200 litres environ
- Sac de 10 kg ou 100 litres environ

ISOCANNA® FIN
pour Finition d'Enduits
Sac de 12 kg environ 100 litres
Épaisseur maximum 1 à 2 cm

Caractéristiques techniques :

- Densité : 105 à 115 kg/m³
- Conductivité thermique : $\lambda = 0,05$ W/m.K
- Longueur des paillettes : 5 à 25 mm (NORMAL)
- Longueur des paillettes : 5 à 10 mm (FIN)
- Produit n'ayant subi aucun traitement
- Chênevotte labellisée Bâtiment

Conditionnement :

- NORMAL : Palette de 9 sacs de 200 litres soit 1,8 m³
- NORMAL : Palette de 21 sacs de 200 litres soit 4,2 m³
- NORMAL : Palette de 20 sacs de 100 litres soit 2,0 m³
- FIN : Palette de 12 sacs de 100 litres soit 1,2 m³



RÉALISATION de CHAPES et DALLES d'ISOLATION en BÉTON de CHAUX et CHANVRE - DENSITÉ 350 à 400 Kg/m³

1 - PRÉPARATION du CHANTIER



Concassé calcaire



Galet de silice

• **En terre-plein**, poser un géotextile sur le sol, réaliser un hérisson en 2 couches d'une épaisseur minimum de 20 à 25 cm soit en galets, soit en concassé calcaire, la 1^{ère} de 10 à 15 cm en granulats 40/70 par exemple, la 2^{ème} de 10 cm en granulats de 20/40. Son rôle est d'éviter l'arrivée d'eau dans la dalle en servant de drain naturel et de permettre la "respiration" de celle-ci (ne pas interposer de plaques isolantes ou des matériaux étanches entre le hérisson et la dalle en chanvre).

Ce hérisson sera également ventilé en intégrant dans les cailloux des drains de 80 mm minimum débouchant à l'extérieur sur des murs d'orientation différente avec une entrée et une sortie à l'extérieur de l'édifice pour 30 m² et un entraxe maximum de 1,2 m.

De plus un drainage périphérique du sol à l'extérieur devra être réalisé dans le cas de présence d'humidité dans les murs. Il est intéressant de recouvrir le hérisson d'un géotextile qui permet la respiration inférieure de la dalle et évite au mortier de chanvre de colmater le hérisson.

• **À l'étage**, le béton de chanvre sera réalisé sur le plancher bois existant (verser 2 cm environ de chanvre pur, saupoudrer de chaux pour réaliser l'écran anti-humidité) ou sur des panneaux de particules (anti-humidité) sans interposition de film plastique, de plaques isolantes ou des matériaux étanches.

- Dans le cas de combles non-aménageables et où les poutres ont un entraxe inférieur à 30 cm, on peut déposer le plancher existant et poser à la place un lattis métallique de type NERGalTO ou un métal déployé protégé contre la corrosion et d'un poids supérieur à 900 g/m².

Une première couche de 5 cm sera réalisée avec seulement 30 litres d'eau par gachée, on terminera par 10 cm supplémentaires au dosage recommandé ci-dessous.

NOTA : La stabilité mécanique de l'ensemble est assurée par l'élément porteur (et non pas par le béton de chanvre). Par conséquent la forme de béton de chanvre ne peut pas être considérée comme un dallage au sens du DTU 13.3 (dallage)

IMPORTANT ! : Ne pas disposer de film étanche sur (ou sous) le hérisson ou sur le plancher bois.

2 - DOSAGE à RÉALISER

	+	Chanvre ISOCANNA®	+	
BATICHANVRE® 1 sac		100 litres		3 à 3,5
		(Vérifier le volume de votre sac 100 ou 200 litres)		30 à 35 litres d'eau (Seaux de 10 litres)

Les bétons de chanvre peuvent être mis en place lorsque la température ambiante est comprise entre 7°C et 30°C

3 - PRÉPARATION du MÉLANGE

• **Dans un MÉLANGEUR** : Introduire le chanvre dans le mélangeur et l'humidifier par pulvérisation jusqu'à ce qu'il change de couleur (il devient plus sombre). Ajouter le BATICHANVRE® par saupoudrage et continuer à humidifier pour obtenir un mélange homogène (temps de mélange 5 à 10 minutes).

• **Dans une BÉTONNIÈRE** : Introduire l'eau (35 litres) et le BATICHANVRE®, laisser mélanger 3 à 5 minutes (le lait ainsi obtenu doit être homogène et sans grumeau) **puis ajouter le chanvre décompressé** et laisser malaxer afin d'obtenir un mélange homogène qui aura une consistance "de miettes agglomérées". Ne pas laisser le mortier tourner dans la bétonnière.

Dans les deux cas de préparation, on veillera à obtenir un mélange homogène afin d'avoir un béton aéré dans lequel les particules de chanvre sont uniformément enrobées par le liant sans formation de "boulette".

4 - MISE en ŒUVRE

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux Règles Professionnelles d'Exécution d'Ouvrage en Béton de Chanvre : **ISOLATION SOL**.

La chape de chanvre sera mise en place, soit en une fois, dressée et talochée pour garder le maximum d'isolation thermique et acoustique, soit par couches successives de 5 cm d'épaisseur, égalisées au râteau. Les couches successives pourront être compactées (soit par foulage au pied soit par damage), dans ce cas la chape sera plus résistante à la compression, mais perdra de ses performances acoustiques et thermiques. La couche finale sera tirée à la règle et talochée, les tolérances d'exécution sont de 10 mm de flèche maximum sous la règle de 2 m.



Mise en place au râteau



Aspect fini

5 - PROTECTION des BÉTONS FRAIS et JEUNES

- Après 2 jours de séchage, les bétons seront re-humidifiés par pulvérisations modérées matin et soir pendant les 4 à 5 jours suivants, ou à défaut ils seront recouverts d'un film plastique, dégagé du support de 10 cm minimum pendant 7 à 10 jours.

6 - CONSOMMATION

- Avec 1 m³ de Chanvre **ISOCANNA**® et 10 sacs de **BATICHANVRE**® on réalise environ 950 litres de béton en place, en fonction du tassement, soit pour 1 m³ de béton en place : 1050 litres de chènevotte **ISOCANNA**® et 10,5 sacs de **BATICHANVRE**®.

7 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- L'épaisseur du béton de chanvre est de 15 cm minimum sur terre-plein et de 10 cm minimum sur un plancher intermédiaire.

Performances	Densité sèche (Kg/m ³)	Résistance à la compression à 90 jours (MPa)	Module d'élasticité à 90 jours (MPa)	Conductivité thermique (W/m/K)	Résistance thermique Forme de 15 cm (m ² K/W)	Perméabilité à la vapeur d'eau (kg/m ² s.Pa)
Seuil des règles professionnelles	≈ 500 Kg/m ³	> 0,3 MPa	> 15 MPa			
ISOCANNA ® BATICHANVRE ®	350 à 400 Kg/m ³	> 0,7 MPa	60 MPa	0,09 à 0,10	1,5 à 1,7	1,5 10 ⁻¹¹

- Ces résultats sont fonction de la mise en place du mortier (tassement). Les meilleures performances étant obtenues avec un tassement modéré et pour un séchage complet.

8 - ESSAIS DE RÉACTION AU FEU ; selon NF EN 13501-1

- Le béton de sol en **BATICHANVRE**® et **ISOCANNA**® est classé : **B_{f1}-s1**

9 - REVÊTEMENT sur DALLES


Après un séchage complet d'au moins 30 jours en été et 45 jours en hiver, en fonction de l'épaisseur et des conditions climatiques (temps de séchage donné pour 10 cm), la couche ISOLANTE pourra être recouverte soit :

- par un carrelage ou un revêtement souple sur une chape de répartition à la chaux de 4 cm d'épaisseur (minimum).
- par un revêtement souple sur autolissant.
- par un plancher sur une chape à la chaux ou un autolissant.


Ces travaux demandent une protection à l'eau de pluie

➔ TERRE CUITE ou REVÊTEMENT souple sur DALLE

- 1- Géotextile : peut également être disposé entre le hérisson et la chape en chanvre
- 2- Hérisson
- 3- Béton de chanvre
- 4- Chape à la chaux
- 5- Carrelage (ou moquette)
- 6- Drain ventilé
- 7- Autolissant (ou panneau de fibre de bois)
- 8- Lambourde
- 9- Parquet ou parquet flottant directement sur "7"

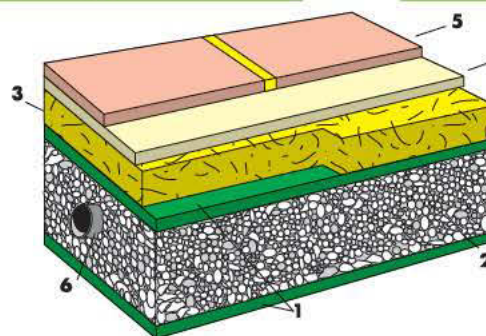


➔ PARQUET sur DALLE

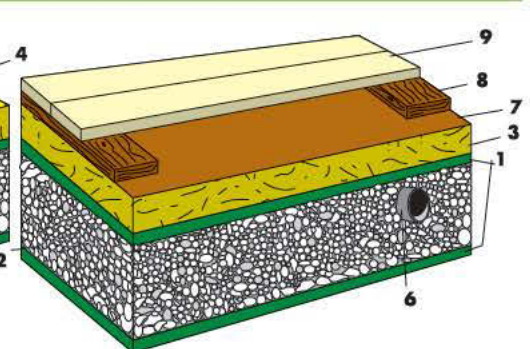

➔ REVÊTEMENT sur PLANCHER BOIS

- 1- Poutre
- 2- Plancher (coffrage perdu)
- 2^{bis}- Panneau de particule (ou pose d'un lattes)
- 3- Ecran anti-humidité (si nécessaire)
- 4- Béton de chanvre
- 5- Solive + Parquet ou parquet flottant directement sur "8"
- 6- Chape de répartition à la chaux
- 7- Autolissant (si nécessaire)
- 8- Sous-couche résiliente (panneau en fibre de bois, etc...)
- 9- Carrelage (ou moquette)

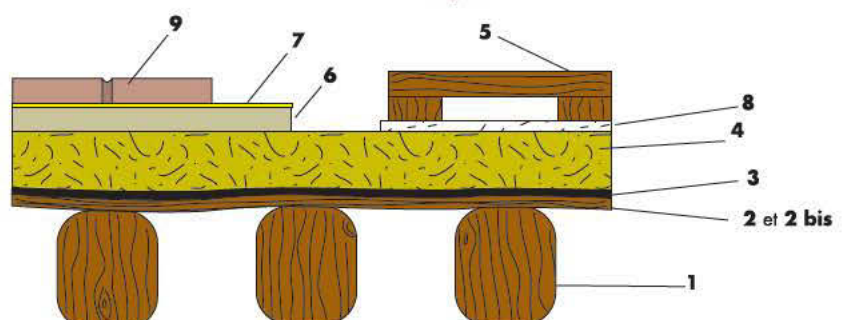


RÉALISATION de MURS ISOLANTS

MURS BANCHÉS et COLOMBAGES en CHAUX et CHANVRE

1 - MATÉRIEL et PRÉPARATION du CHANTIER

Le mur isolant en béton de chanvre doit être obligatoirement réalisé sur un soubassement avec une garde au sol d'au moins 20 cm. Une rupture de capillarité doit être mise en place entre le soubassement et le béton de chanvre.

- **Colombage** : prévoir la pose d'un liteau ou tasseau cloué au milieu du colombage. Les surfaces ainsi traitées ne devront pas dépasser 60 cm en largeur (ou prévoir des tasseaux horizontaux tous les 50 cm) et 1 étage pour la hauteur soit 2,5 à 3 m². Le colombage devra être recouvert à l'intérieur par le béton Chaux/Chanvre (un recouvrement d'une épaisseur de 5 cm des pièces de bois de largeur inférieure à 6 cm et d'au moins 8 cm pour les pièces de bois de largeur supérieure à 6 cm devra être réalisé). Une réservation de 15 mm à 20 mm devra être prévue à l'extérieur pour la réalisation des enduits.

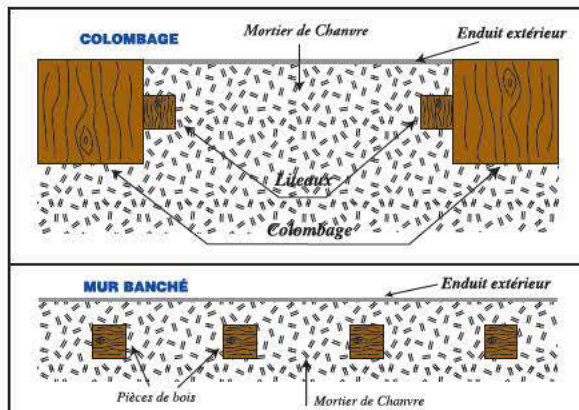

NOTA : Nous déconseillons de réaliser des colombages apparents sur les deux faces (interdiction totale si une des faces donne sur l'extérieur). Pour l'intérieur, si pour des raisons d'esthétiques, de place, etc... un tel colombage devait être réalisé, il appartient au maître d'œuvre de prendre toutes les précautions utiles permettant d'assurer une bonne solidité de l'ensemble (pose de grillage, lattis, rainure, etc...).

- **Murs banchés** : prévoir la pose de pièces de bois, celles-ci seront noyées dans le mortier Chaux/Chanvre avec un recouvrement minimum (voir tableau ci-dessous). Dans le cas où un enduit sera réalisé sur le banché de chanvre, les surfaces enduites ne devront pas excéder 15 m², des joints de fractionnement devront être disposés en conséquence et le banché de chanvre devra avoir une résistance suffisante pour supporter la pose d'un enduit.

- Pour plus de facilité, les gaines techniques et boîtes électriques seront fixées sur l'ossature.

➔ TABLEAU D'ÉPAISSEUR D'ENROBAGE

Épaisseur de la pièce de bois (a)	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm
Recouvrement minimum (e)	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm




2 - MISE en PLACE des BANCHES

Poser les banches de chaque côté de l'ossature en laissant la place nécessaire entre l'ossature bois et les banches. (voir schéma ci-dessous). Hauteur des banches 60 cm à 1 m.

- Maximum une hauteur de banche.

➔ COLOMBAGE

➔ MUR BANCHÉ

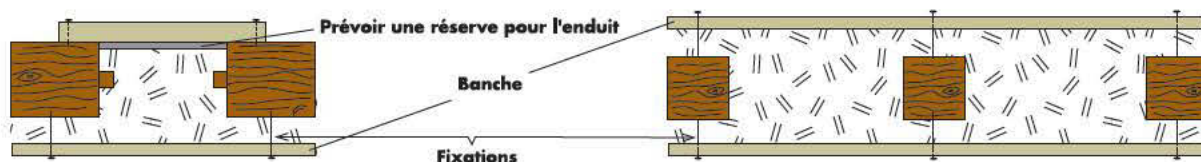

3 - DOSAGE à RÉALISER



BATICHANVRE®
1 sac

OU



TRADÉCO®
1 sac

+ Chanvre
ISOCANNA®
100 litres

(Vérifier le volume de votre sac 100 ou 200 litres)



30 à 35 litres d'eau
(Seaux de 10 litres)

4 - PRÉPARATION du MÉLANGE

La préparation est identique à celle des bétons (voir page 4)

5 - MISE en PLACE du MORTIER

Le mortier de chanvre sera déversé par couches successives de 15 à 20 cm. Le tassement devra être soigné contre les banches et autour des pièces de bois. Remplir la première hauteur de banche puis fixer la seconde hauteur qui sera remplie sur au moins 20 à 25 cm, alors la 1^{ère} hauteur de banches pourra être enlevée par glissement latéral (le temps pendant lequel le mortier devra rester entre banches ne pourra être inférieur à 20 minutes).

- Si nécessaire, les parties supérieures ou d'accès difficile seront

réalisées par remplissage manuel avec une banche d'un seul côté.
- Dans le cas de colombage où il sera difficile de créer avant la pose du mortier la réservation nécessaire à l'enduit, le mortier chaux/chanvre devra être immédiatement compacté après la pose de la banche pour obtenir la réservation de 1 à 1,5 cm.

- Dans le cas de difficultés à mettre en place les réservations nécessaires à la réalisation des enduits, ceux-ci pourront être réalisés en surépaisseur par rapport au bois.

6 - PROTECTION des MURS BANCHÉS et COLOMBAGES FRAIS et JEUNES

Après 2 jours de séchage, les murs banchés et colombages seront re-humidifiés par pulvérisations modérées matin et soir pendant les 4 à 5 jours suivants, ou à défaut, ils seront recouverts d'un film plastique pendant 7 à 10 jours.



Remplissage manuel



Vu d'un remplissage en colombage



Vue d'enduit taloché/lissé

7 CONSOMMATION

- Pour 1 m³ en place les quantités nécessaires seront de : 1050 litres de chanvre ISOCANNA® et 10,5 sacs de BATICHANVRE®.

8 FINITIONS en ENDUITS ou BADIGEONS

La cohésion (taux d'adhérence) du banché de chanvre devra être d'au moins 0,3 MPa pour pouvoir recevoir un enduit de finition. Surface de 3 m² maximum pour les colombages et 15 m² maximum pour les murs banchés.

Après séchage 30 jours minimum en été et 45 jours en hiver et protection obligatoire du mortier Chaux/Chanvre, les enduits ou badigeons pourront être réalisés.

• **A L'EXTÉRIEUR** : réaliser 2 couches comme suit.

- Humidifier le béton Chaux/Chanvre

1 - Réaliser un gobetis au BATICHANVRE®

- Dosage : 1 sac de BATICHANVRE® : 7 seaux de sable

- Épaisseur : 3 à 7 mm

- Laisser sécher : 4 à 7 jours minimum

2 - Réaliser la finition

• Finition talochée lissée, elle sera réalisée uniquement en TÉRÉCHAUX® au dosage d'1 sac de TÉRÉCHAUX® pour 12 seaux de sable. La mise en couleur pouvant être assurée par un badigeon coloré type BADILITH®.

• Finition talochée époncée :

TÉRÉCHAUX® : dosage 1 sac pour 12 seaux de sable

CHAUX COLORÉE® : dosage 1 sac pour 7 seaux de sable

- Épaisseur : 5 mm finie

REMARQUES

- Ces travaux demandent une protection à l'eau de pluie.
- La pose d'un joint périphérique entre les bois du colombage et le mortier Chaux/Chanvre sera réalisée si nécessaire afin d'éviter des pénétrations d'eau éventuelles.
- Les ouvrages terminés ne doivent pas être en contact permanent avec de l'eau sous forme liquide.
- La réalisation d'enduit sur des surfaces supérieures à 15 m² pour les murs banchés Chaux/Chanvre n'est pas prévue dans ce document car sujette à fissuration.

• Finition grattée :

- TÉRÉCHAUX® : dosage 1 sac pour 10 seaux de sable

- CHAUX COLORÉE® : dosage 1 sac pour 7 seaux de sable

- COLORCHAUSABLE® : épaisseur de la finition : 5 à 7 mm

• **A L'INTÉRIEUR** : il pourra être réalisé : Soit un badigeon à la chaux naturelle ou au BADILITH®, soit un enduit (voir précaution pour les surfaces).

Demander nos fiches techniques et notre DTMO (Document Technique de Mise en Œuvre) sur le Badigeon.

9 - ESSAIS DE RÉACTION AU FEU ; selon NF EN 13501-1

- Le banché de BATICHANVRE® et ISOCANNA® est classé : B-s1,d0

10 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité sèche (Kg/m ³)	Module d'élasticité à 28 jours (MPa)	Résistance à la compression à 28 jours (MPa)	Conductivité thermique (W.m ⁻¹ K ⁻¹)	Résistance thermique Mur de 35 cm (m ² KW ⁻¹)	Perméabilité à la vapeur d'eau (kg.m ⁻¹ s ⁻¹ Pa ⁻¹)
350 à 420	>15	0,6 à 0,7	0,08 à 0,10	3,5 à 4,4	1,5 10 ⁻¹¹

- Ces résultats sont fonction de la mise en place du mortier (tassement et du mode d'application). Les meilleures performances étant obtenues avec un tassement modéré pour un séchage complet et avec le liant BATICHANVRE®.

RÉALISATION d'ISOLATION de TOITURE en MORTIER LÉGER CHAUX-CHANVRE

• NOTA

- Ces mortiers n'ont pas de fonction de résistances mécaniques, ils constituent un remplissage à caractère isolant.

1 - PRÉPARATION du CHANTIER

Dans le cas où la face apparente en sous-toiture est sensible à l'humidité, ou si cette face apparente ne doit pas être tachée, il est nécessaire de réaliser un ÉCRAN ANTI-HUMIDITÉ.

➔ ÉCRAN ANTI-HUMIDITÉ

Répondre entre les solives un mélange sec de chaux et chanvre d'une épaisseur de 2 à 3 cm dosé comme suit :



2 - DOSAGE à RÉALISER



3 - PRÉPARATION du MORTIER ISOLANT LÉGER

• **Dans un MÉLANGEUR** : Introduire le CHANVRE dans le mélangeur et l'humidifier par pulvérisation jusqu'à ce qu'il change de couleur (il devient plus sombre). Ajouter le TÉRÉCHAUX® par saupoudrage et continuer à humidifier pour obtenir un mélange homogène (temps de mélange 5 à 10 minutes).

• **Dans une BÉTONNIÈRE** : Introduire l'eau (40 litres) et le TÉRÉCHAUX®, laisser mélanger 3 à 5 minutes (le lait ainsi obtenu doit être homogène et sans grumeaux) puis ajouter le **chanvre décompressé** et laisser malaxer afin d'obtenir un mélange homogène. Ce dosage étant faible, il peut être plus facile en fonction de la cuve de la bétonnière de diviser les composants de ce mélange par deux.

4 - MISE en PLACE du MORTIER

- Le mortier sera déversé en une fois entre les solives sur la partie inférieure servant de coffrage perdu (partie protégée ou non de l'humidité voir §.1, écran anti humidité).

- L'épaisseur déversée sera de 1 à 2 cm supérieure à l'épaisseur totale désirée (mini 15 cm, maxi 25 cm).

Le mortier sera alors légèrement damé pour être ramené à la bonne épaisseur.


- Un vide obligatoire de 2 cm devra être conservé entre le mortier et la partie supérieure des chevrons, afin d'assurer une bonne ventilation de l'ensemble. Un lait de TÉRÉCHAUX® pourra être éventuellement appliqué sur le mortier ayant débuté sa prise (dosage 1 vol. de TÉRÉCHAUX® + 1 vol. d'eau).

- La couverture sera rapidement posée afin d'éviter l'humidification intempestive du mortier par la pluie.

➔ SCHÉMA de PRINCIPE

Légende :

- 1- Sous face
- 2- Solive
- 3- Écran anti-humidité
- 4- Mortier de chanvre
- 5- Pare-pluie
(ou panneau de sous toiture)
- 6- Contre latte
- 7- Couverture
- 8- Vide obligatoire 2cm

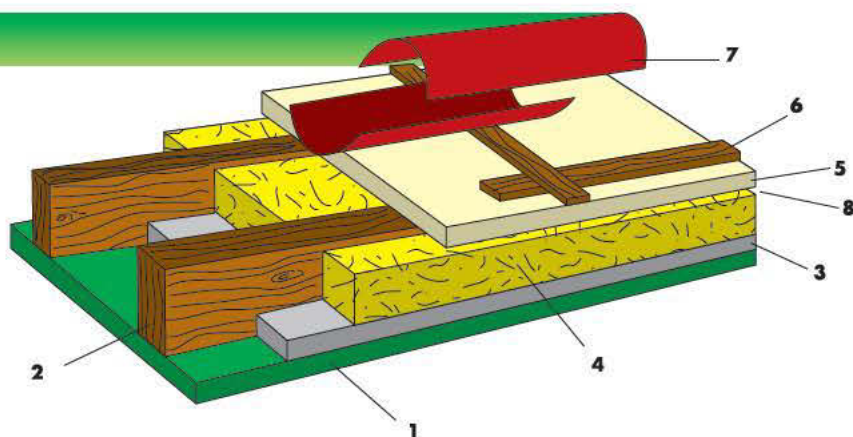

5 - CONSOMMATION APPROXIMATIVE

- Pour 1 m³ en place les quantités nécessaires seront de : 1,050 à 1,100 m³ de chanvre et 5,25 à 5,5 sacs de TÉRÉCHAUX® ou BATICHANVRE®.

6 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité sèche (Kg/m ³)	Module d'élasticité à 28 jours (MPa)	Résistance à la compression à 28 jours (MPa)	Conductivité thermique (W.m ⁻¹ K ⁻¹)	Résistance thermique 25 cm (m ² KW-1)
150 à 200	>3	0,1 à 0,15	0,06 à 0,07	3,5 à 4,2

- Ces résultats sont fonction de la mise en œuvre du mortier (tassement). Les meilleures performances étant obtenues après séchage complet.

➔ PHOTOS de MISE en PLACE



Vue d'un coffrage avant remplissage



Le mortier est déversé en une fois entre les solives et soigneusement réparti

RÉALISATION d'ENDUIT ISOLANT en CHAUX et CHANVRE à L'INTÉRIEUR

1 - PRÉPARATION du CHANTIER

- Le support sera sain, propre et sec. Les vieux enduits dont l'adhérence au support sera inférieure à 0,3 MPa seront systématiquement dégradés, et le support nettoyé dans le cas où l'on conservera ces enduits anciens. Des essais de résistance à l'arrachement devront être entrepris.

- Sur ce support préalablement humidifié, il sera de préférence réalisé un gobetis d'accrochage.

DOSAGE : 1 volume de BATICHANVRE® pour 2 volumes de sable.

ou 1 sac de BATICHANVRE® pour 7 seaux de sable.

2 - PRÉPARATION du MÉLANGE pour ENDUIT ISOLANT

Quelque soit la forme et la finition d'enduit à réaliser, le mélange se fera selon la marche à suivre suivante :

1- Introduire l'eau en totalité et le liant choisi,

2- Laisser malaxer quelques minutes pour obtenir un lait de chaux homogène,

3- Additionner le **chanvre décompressé** et laisser malaxer jusqu'à ce que le mortier soit de consistance homogène et de couleur régulière (5 à 15 minutes),

4- Le mélange ainsi obtenu doit être gras et onctueux.

5- L'ISOCANNA® FIN ne pourra être utilisé qu'en finition "Chaux/Chanvre" sur une épaisseur de 1 à 2 cm. Pour les épaisseurs supérieures, utiliser l'ISOCANNA® normal.

3 - DOSAGE des ENDUITS ISOLANTS et MISE en PLACE

➔ 3-1 - ENDUIT CHAUX/CHANVRE sans FINITION RAPPORTÉE

1) Enduit couleur naturelle



TRADECO® ou TÉRÉCHAUX®
2 sacs

Chanvre
ISOCANNA®
NORMAL ou FIN
100 litres

(Vérifier le volume de votre
sac 100 ou 200 litres)



Seaux d'eau
de 10 litres
soit 50 à 60 litres

Consommation au m² sur 5 cm d'épaisseur en fonction du serrage : 1 sac de TÉRÉCHAUX® ou TRADECO® - 55 litres de chanvre. Après un temps de séchage de 60 à 90 jours, il pourra être réalisé sur cet enduit isolant un badigeon au BADILITH® ou à la Chaux Naturelle.

2) Enduits colorés dans la masse



CHAUX COLORÉE®
(plusieurs teintes disponibles)
2 sacs

Chanvre
ISOCANNA®
NORMAL ou FIN
100 litres

(Vérifier le volume de votre
sac 100 ou 200 litres)



Seaux d'eau
de 10 litres
soit 50 à 60 litres

Consommation au m² sur 5 cm d'épaisseur en fonction du serrage : 33 kg de CHAUX COLORÉE® - 55 litres de chanvre. Pour les épaisseurs supérieures, utiliser l'ISOCANNA® Normal.

➔ 3-2 - ENDUIT CHAUX/CHANVRE avec FINITION RAPPORTÉE en ENDUIT ou BADIGEON



TRADÉCO® ou BATICHANVRE®
2 sacs

Chanvre
ISOCANNA®
NORMAL OU FIN
100 litres

(Vérifier le volume de votre sac 100 ou 200 litres)



Seaux d'eau
de 10 litres
soit 50 à 60 litres

Consommation au m² sur 5cm d'épaisseur en fonction du serrage : 1 sac de TRADÉCO® - 50 à 55 litres de chanvre.

- L'enduit sera appliqué sur le gobetis après 24 à 48h de séchage.

- Appliquer le mortier à la taloche, à la truelle, ou à la main (gants de protection obligatoires), par passes successives de 2 à 3 cm avec un temps d'attente de 20 à 90 minutes entre chaque passe. Pour un même panneau, la totalité de l'épaisseur sera réalisée dans la journée. Dans le cas contraire, avant de continuer l'enduit (le lendemain ou 2 à 3 jours plus tard au maximum), la couche déjà réalisée sera préalablement légèrement grattée pour assurer la bonne adhérence des passes restant à appliquer. **La dernière passe donnant l'aspect définitif (1 à 2cm) pouvant être réalisée quelques jours plus tard avec de l'ISOCANNA® FIN (dans ce cas la couche précédente sera préalablement grattée afin d'assurer une bonne accroche).**

- Cette dernière passe devra être serrée et pourra être talochée et lissée.

• Finitions possibles :

Après un temps de séchage pouvant aller de 60 à 90 jours, il pourra être réalisé sur cet enduit ISOLANT une finition rapportée.

- Un Badigeon BADILITH® ou à la chaux naturelle.
- Un Enduit PELLICULAIRE de type stuc (*demander le DTMO correspondant*)
- Un Enduit SEMI-ÉPAIS :

Cet enduit s'effectuera en TRADÉCO®, TÉRÉCHAUX®, DÉCORCHAUX, COLORCHAUSABLE® ou CHAUX COLORÉE®. Les surfaces ainsi réalisées ne devront pas dépasser 20 m², des joints de fractionnement devront être disposés en conséquence. L'épaisseur finie de cet enduit sera de 5 à 7 mm maximum pour la finition talochée et de 7 à 8 mm pour la finition grattée.



Enduit chaux/chanvre coloré

• Types de finition :

Talochée :

- TÉRÉCHAUX® au dosage de 1 sac pour 12 seaux de sable.
- DÉCORCHAUX au dosage de 1 sac pour 12 seaux de sable.

Grattée (épaisseur maximum 7 à 8 mm) :

- TRADÉCO® au dosage de 1 sac pour 11 seaux de sable.
- TÉRÉCHAUX® au dosage de 1 sac pour 10 seaux de sable.
- CHAUX COLORÉE® au dosage de 1 sac pour 7 seaux de sable.
- COLORCHAUSABLE® (prêt à l'emploi).

REMARQUES

- Les murs ne devront en aucun cas être soumis à des remontées d'eau capillaire. Dans le cas contraire un traitement adéquat devra être réalisé afin de résoudre ce problème.
- L'enduit de Chanvre terminé devra impérativement rester au sec, épaisseur conseillée 3 à 8 cm maximum.
- Les locaux ainsi enduits devront être ventilés au maximum afin de favoriser le séchage de l'enduit Chaux/Chanvre.
- **Dans le cas où les locaux enduits ne pourraient pas être ventilés ou dans le cas de locaux occupés, la mise en place d'un déshumidificateur est nécessaire afin d'évacuer plus rapidement l'eau en excès dans l'enduit.**
- Pour la réalisation d'enduit Chaux/Chanvre à l'extérieur, une préconisation écrite par les Chaux et Enduits de Saint-Astier sera nécessaire.

4 - ESSAIS DE RÉACTION AU FEU ; selon NF EN 13501-1

- L'enduit réalisé en BATICHANVRE® et ISOCANNA® est classé : A2-s1,d0

5 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité sèche (Kg/m ³)	Module d'élasticité à 28 jours (MPa)	Résistance à la compression à 28 jours (MPa)	Conductivité thermique (W.m ⁻¹ K ⁻¹)	Résistance thermique pour 10 cm d'épaisseur (m ² KW-1)
800 à 1000	>20	>1	0,14	0,7

- Ces résultats sont fonction de la mise en place du mortier (tassement) et du liant utilisé. Les meilleures performances étant obtenues avec le TRADÉCO® et pour un séchage complet.



BATICHANVRE®

Chaux formulée



LIANT à la chaux naturelle de SAINT-ASTIER spécialement formulé pour la réalisation de mortiers et bétons en mélange avec du chanvre. Le couple BATICHANVRE®/ISOCANNA® à été validé par l'association "Construire en Chanvre" (avis favorable du LMDC N° ET/09.172 e) après des essais réalisés dans un laboratoire indépendant agréé.

POUR UN HABITAT SAIN ET ÉCOLOGIQUE

● CONDITIONNEMENT :

- Sac de 25 kg
- Palette de 1T250 soit 50 sacs

● PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES :

- Utiliser entre 5° et 30°C

● COMPOSITION EN POIDS :

- Chaux naturelle de Saint-Astier : 70%
- Liants hydrauliques et pouzzolaniques : 30%
- Adjuvants spécifiques



Exemple banché Chaux/Chanvre

● CONSERVATION :

- 1 an à l'abri de l'humidité dans l'emballage d'origine

● ÉQUIVALENCE :

- 1 sac de 25 kg correspond à 35 à 40 litres de LIANT environ


● PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

Voir page 11

CHENEVOTTE : ISOCANNA®

Dosage pour le mélange en bétonnière CHAPES DE SOL ou MORTIER EN COLOMBAGES

Voir pages 4 à 7 du document Chanvre et Chaux pour la mise en œuvre.

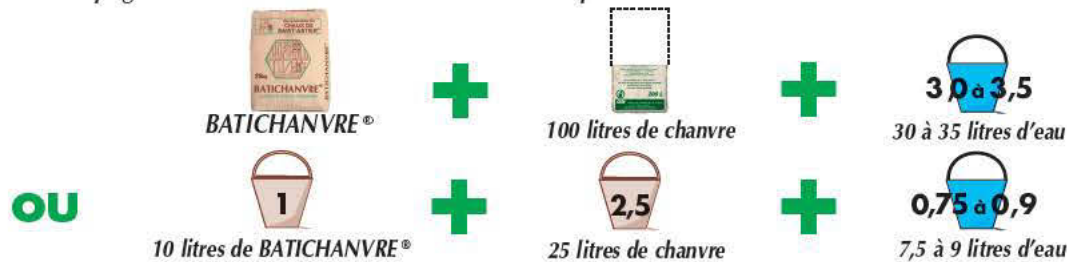

- Densité du béton
- Conductivité thermique

MVA = 380 à 420 kg/m³

$\lambda = 0,07$ à $0,09$ W.m⁻¹K⁻¹

En fonction du tassement

Dosage pour la réalisation de MORTIER LÉGER EN SOUS-TOITURE (15 à 25 cm d'épaisseur)

Voir pages 8 et 9 du document Chanvre et Chaux pour la mise en œuvre.




- Densité du mortier
- Conductivité thermique

MVA = 150 kg/m³

$\lambda = 0,06$ W.m⁻¹K⁻¹

Dosage pour la réalisation D'ENDUITS ISOLANTS (3 à 8 cm d'épaisseur)

Voir pages 10 et 11 du document Chanvre et Chaux pour la mise en œuvre.

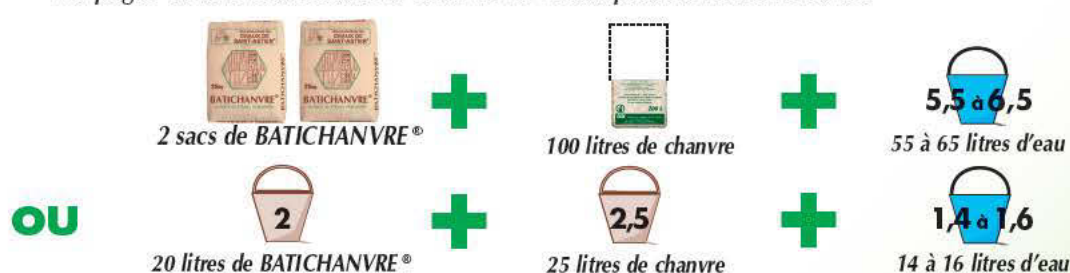

- Densité du mortier
- Conductivité thermique

MVA = 900 kg/m³

$\lambda = 0,2$ W.m⁻¹K⁻¹

● NOTA

- Le mélange BATICHANVRE® / ISOCANNA® formulation enduit, peut servir à réaliser des enduits isolants Chaux/Chanvre à l'extérieur, consulter notre document spécial "Chanvre et Chaux"
- Utilisation en machine à projeter, nous consulter.



TRADÉCO®

HL 3,5

Chaux normalisée EN 459-1 : 2010



Liant à la chaux naturelle spécialement formulé pour la réalisation de mortiers et d'enduits en Chaux/Chanvre. Son adjuvantation permet également au TRADÉCO® d'être utilisé pour excuter des enduits traditionnels en projection manuelle ou mécanique sur maçonneries anciennes telles qu'elles sont définies dans le DTU 26.1 d'avril 2008 (avis favorable du LMDC N° ET/09.172 e).

● Utilisation du CHANVRE ISOCANNA® pour un enduit isolant



TRADÉCO®
2 sacs de 25 kg

+ Chanvre
ISOCANNA®
Normal ou Fin
100 litres
(Vérifier le volume de votre
sac 100 ou 200 litres)

+ 
5,5 à 6,5
Seaux d'eau
de 10 litres
soit 55 à 65 litres



Enduit Chaux/Chanvre lissé truelle

● PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : Nous consulter

● PRÉPARATION DU MÉLANGE

- 1- Introduire l'eau en totalité et le TRADÉCO®
- 2- Laisser malaxer quelques minutes pour obtenir un lait de chaux homogène.
- 3- Additionner le chanvre décompressé et laisser malaxer jusqu'à ce que le mortier soit de consistance homogène et de couleur régulière (5 à 15 minutes).
- 4- Le mélange ainsi obtenu doit être gras et onctueux.

● APPLICATION DE L'ENDUIT

- L'enduit sera appliqué sur le gobetis après un temps d'attente de 24 à 48 heures (voir notre documentation spécifique Chaux/Chanvre).
- Appliquer le mortier à la taloche, à la truelle, ou à la main (gants de protection obligatoire), par couches successives de 2 à 3 cm avec un temps d'attente de 20 à 90 minutes entre chaque passes. La dernière passe donnant l'aspect définitif (2cm) pouvant être réalisée quelques jours plus tard avec de l'ISOCANNA® fin (dans ce cas la couche précédente sera préalablement grattée afin d'assurer une bonne accroche).

● FINITION

Badigeon :

- Le mortier TRADÉCO®/CHANVRE pourra être laissé sans finition rapportée, il sera alors taloché pour obtenir la finition désirée et pourra recevoir, après un séchage de 60 jours minimum, une mise en couleur par un badigeon type BADILITH®.

Avec finition rapportée :

- L'enduit TRADÉCO®/CHANVRE devra être serré et sera laissé rugueux. Après un temps de séchage pouvant aller de 60 à 90 jours, il pourra être réalisé sur cet enduit isolant une finition rapportée. Les surfaces ainsi réalisées ne devront pas dépasser 30 m², des joints de fractionnement devront être disposés en conséquence.
- Finition talochée ou grattée : la réaliser en TÉRÉCHAUX® ou en DÉCORCHAUX (voir dosage dans la fiche technique du produit).
- Finition grattée : utiliser la CHAUX COLORÉE® au dosage de 1 sac pour 7 seaux de sable.

● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ENDUIT ISOLANT TRADÉCO®/ ISOCANNA® - Voir pages 10 à 11 de ce document.

Densité sèche (Kg/m³)	Module d'élasticité à 28 jours (MPa)	Résistance à la compression à 28 jours (MPa)	Conductivité thermique (W.m ⁻¹ K ⁻¹)	Résistance thermique pour 10 cm d'épaisseur (m²KW-1)
800 à 1000	>50	>3	0,14	0,7

● UTILISATION EN BÉTON BANCHÉ OU EN COLOMBAGE,

voir pages 6 et 7 de ce document Chanvre et Chaux

● NOTA

- Utilisation en machine à projeter, nous consulter.

RÉALISATION d'ENDUITS EXTÉRIEURS en CHAUX et CHANVRE

- Des chantiers ont déjà été réalisés en enduits isolants à l'extérieur.
 - Le liant à utiliser est le BATICHANVRE®
 - La chènevotte à utiliser est l'ISOCANNA® Normal
- La sous-couche isolante sera réalisée conformément au chapitre 3-2, page 11 de ce document et ne pourra avoir une épaisseur supérieure à 7 à 8 cm.
- La finition sera réalisée conformément au chapitre 3-2 C (enduit semi-épais), page 11 de ce document et uniquement en gratté.
- Un hydrofuge de masse pourra éventuellement être ajouté dans l'enduit de finition.
- Les enduits ne devront en aucun cas être enterrés, ils devront démarrer au minimum 15 cm au-dessus des sols finis.
- Ces enduits seront systématiquement protégés en partie haute par un débord de toiture.



● UTILISATION EN MACHINE À PROJETER

- Les bétons pour chapes et banchés, pour la réalisation de colombages et les sous-couches d'enduits, peuvent être réalisés en application mécanique.
- Différentes machines existent concernant ces applications, veuillez nous consulter pour en connaître le mode d'application.

● FORMATIONS

- **Les Chaux et Enduits de Saint-Astier** proposent à chaque utilisateur de se former aux techniques de la construction en chanvre et ceci conformément aux Règles Professionnelles de Construire en Chanvre. Cette formation permet de devenir applicateur agréé et facilite ainsi l'assurabilité des chantiers réalisés.

Pour en connaître le programme, contactez-nous par courriel : cesa@c-e-s-a.fr.

• NOTA

- L'utilisation de ISOCANNA® en voie sèche, donc sans être mélangé à un liant, est déconseillée, outre l'absence de résistance au feu à l'état brut il y a en effet des possibilités de reprise d'humidité et de développement de moisissures ou d'insectes.

Le CHANVRE

Culture connue depuis des millénaires, le chanvre textile ne nécessite aucun traitement pour être cultivé.

Le matériau destiné à la fabrication des bétons n'utilise qu'une partie de la plante : "le bois" ou "chènevotte". Certains fournisseurs proposent de la chènevotte fibrée.

La CHAUX

C'est depuis des millénaires un matériau de construction et un produit fertilisant. C'est pourquoi on la retrouve au service de tous les aspects de notre vie quotidienne, au service de l'eau que nous buvons, de l'air que nous respirons, des aliments que nous mangeons, de la plupart des constructions.

La CHAUX de SAINT-ASTIER

La Chaux de Saint-Astier est pure et constante, authentique, sans ajout. Elle offre à la fois des propriétés aériennes et hydrauliques.

Avantages liés aux propriétés HYDRAULIQUES

Une petite quantité de silice dans le calcaire donne cette hydraulité minimale spécifique qui :

➡ Assure l'ouvrage contre les intempéries et le rend imperméable aux eaux de ruissellement.

➡ Le rend pérenne.



Avantages liés aux propriétés AÉRIENNES

Une présence substantielle d'hydroxyde de calcium donne ces propriétés aériennes :

➡ Grande perméabilité à la vapeur d'eau favorisant les échanges aériens et hydriques.

➡ Plasticité et souplesse (mortier gras, onctueux, déformant).

➡ Respect des couleurs des sables.

Les PRODUITS NÉCESSAIRES

LES CHAUX NATURELLES DE SAINT-ASTIER, sont des produits normalisés (EN 459.1), elles offrent donc toutes les garanties nécessaires à la bonne réalisation des travaux envisagés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Les formulations ISOCANNA®/BATICHANVRE® et ISOCANNA®/TRADECO® ont été validées par un laboratoire indépendant et sont conformes aux Règles Professionnelles d'exécutions éditées par "Construire en Chanvre".
- Les techniques décrites dans le présent document font références à des règles professionnelles, mais pas à un DTU.
- Ces travaux doivent faire l'objet d'une déclaration particulière auprès de votre assureur.
- Les Chaux et Enduits de Saint-Astier déclinent toute responsabilité dans les cas où il serait utilisé d'autres produits de sa gamme de liants pour des mélanges avec le chanvre ISOCANNA®, utilisations non prévues dans cette documentation.
- En cas d'utilisation d'autres marques de chènevotte, qui aurait passé avec succès les tests laboratoire conformes aux Règles Professionnelles d'exécutions éditées par "Construire en Chanvre", se conformer aux préconisations du fournisseur de chanvre.
- De nombreux producteurs régionaux proposent aujourd'hui du chanvre de qualité (les consulter).
- Responsabilité Civile Fabricant : N° 349 869 ZPF257

IMPORTANT !

Le présent recueil est un conseil de mise en œuvre, élaboré en collaboration avec des fabricants de chanvre qui éditent aussi des conseils de mise en œuvre, il fait référence aux Règles Professionnelles d'exécution éditées par "Construire en Chanvre".

Le chanvre est un végétal, il est donc très sensible à l'action de l'eau. Il faut donc :

- Eviter qu'il soit au contact de l'eau :

- pendant son stockage (veiller à le conserver à l'abri de l'humidité)
- après sa mise en place et son séchage en association avec de la chaux en mortier et béton.

- Prévoir les protections adéquates ou les traitements et dispositifs nécessaires pour éviter tout risque ultérieur de développement des xylophages (champignons, insectes...) entraînant sa décomposition en milieu humide.

Annule et remplace les éditions précédentes : La présente notice peut-être modifiée à tout moment en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient aux utilisateurs et aux prescripteurs de vérifier avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les données techniques et conseils pratiques contenus dans ce document ne sont qu'indicatifs, ils accompagnent des pratiques locales ou des savoir-faire et peuvent compléter des documents de maîtrises d'œuvres relatifs à des passations de marché.

Le Chanvre & Les Chaux Naturelles de Saint-Astier



Mélange du mortier




Mortier de chanvre



Vue d'un banché



Vue du remplissage d'un mur banché

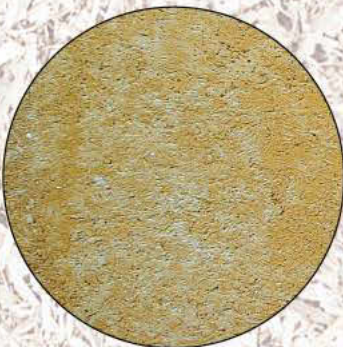

Enduit isolant
CHAUX COLORÉE®
+ chanvre



Banché de chanvre



Flashez ce code et
retrouvez l'ensemble
de nos produits



chaux & enduits de St-Astier
CESA
24110 SAINT-ASTIER
Tél. 05 53 54 11 25 - Fax. 05 53 04 67 91
E-mail : cesa@c-e-s-a.fr Site internet : www.c-e-s-a.fr